



中山市华纳装饰材料有限公司
Zhongshan Warner Decoration Material Co.,Ltd.

检测报告

INSPECTION REPORT

中山市华纳装饰材料有限公司
Zhongshan Warner Decoration Material Co.,Ltd.
Tel:0086-400-889-7711
<http://www.gdwarnerstone.com.cn>

华纳石英石 品质有保证



中山市华纳装饰材料有限公司
Zhongshan Warner Decoration Material Co., Ltd.



- 1、华纳食品级检测报告
- 2、华纳石英石检测报告
- 3、华纳抗菌石英石检测报告
- 4、华纳除甲醛石英石检测报告
- 5、华纳抗病毒石英石检测报告
- 6、华纳无毒石英石检测报告

1、华纳食品级检测报告

华纳石英石 品质有保证



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L5772



检测报告

报告编号: PTC26050503501C-CN01

报告日期: 2026 年 05 月 12 日

第 1 页 共 8 页

委托单位: 中山市华纳装饰材料有限公司

地址: 中山市阜沙镇科建街 18 号

以下检测样品信息是由申请者所提供及确认:

样品名称: 人造石英石

样品型号: 石英石

收样日期: 2026 年 05 月 05 日

完成日期: 2026 年 05 月 12 日

测试方案: 根据委托方的要求进行测试。

检测要求和结论:

序号	检测样品	标准和要求	结论
1)	送测样品的测试材料	GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》 - 感官要求, 理化指标 (总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属 (以 Pb 计)、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验)	合格
2)	送测样品的测试材料	根据客户要求, 参考 RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令, 欧盟条例第 2015/863 号。 - 铅, 镉, 汞, 六价铬, 多溴联苯, 多溴二苯醚, 邻苯二甲酸盐 (或酯) (DBP、BBP、DEHP、DIBP) 含量。	合格

检测结果及检测方法: 请参见下页。

授权签字人:



陆巧玲
实验室主管

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-0769-38808222 Fax: 86-0769-38826111 http:// www.ptc-testing.com



检测报告

报告编号: PTC26050503501C-CN01

报告日期: 2026 年 05 月 12 日

第 2 页 共 8 页

检测结果:

1) GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》

1.1) 感官要求

方法: GB 4806.7-2023

检测项目	标准要求	检测结果	结论
		1	
感官	色泽正常, 无异臭、不洁物等。	符合	合格
浸泡液	迁移试验所得浸泡液无浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变。	符合	

1.2) 理化指标

检测项目		方法	单位	要求	检出限	结果
						1
总迁移量*	95%乙醇，60℃，2h	GB 31604.8-2021	mg/dm ²	≤10	1	ND
	10%乙醇，70℃，2h	GB 31604.8-2021	mg/dm ²	≤10	1	ND
	4%乙酸，70℃，2h	GB 31604.8-2021	mg/dm ²	≤10	1	5.83
高锰酸钾消耗量	蒸馏水浸泡液（60℃，2h）	GB 31604.2-2016	mg/kg	≤10	1	1.8
重金属（以Pb计）	4%乙酸浸泡液（60℃，2h）	GB 31604.9-2016	mg/kg	≤1	--	<1
芳香族伯胺迁移总量 [△]	4%乙酸70℃，2h	GB 31604.52-2021	mg/kg	不得检出	0.01	ND
脱色试验	浸泡液	GB 31604.7-2023	--	阴性	--	阴性
	椰子油擦拭					阴性
结论						合格

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。

除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋

Tel: 86-0769-38808222 Fax: 86-0769-38826111 http:// www.ptc-testing.com



检测报告

报告编号: PTC26050503501C-CN01 报告日期: 2026 年 05 月 12 日 第 3 页 共 8 页

- 注释:
- 1. mg/kg = 毫克每千克, mg/dm² = 毫克每平方米。
 - 2. ND = 未检测到 (小于检出限)。
 - 3. *根据客户要求选择溶剂和试验条件。
 - 4. Δ = 29 种芳香族伯胺见清单 1。
 - 5. 总迁移量测试样品面积: 0.6dm², 模拟物体积: 100mL。

清单 1:

测试项目	CAS 号	测试项目	CAS 号
对苯二胺	106-50-3	3-氨基对甲苯甲醚	120-71-8
间苯二胺	108-45-2	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7
2,4 二氨基甲苯	95-80-7	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1
4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	对氯苯胺 (又名 4-氯苯胺)	106-47-8
联苯胺	92-87-5	2,4-二甲基苯胺	95-68-1
4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	2-萘胺	91-59-8
苯胺	62-53-3	2,2'-二氨基二苯甲烷	6582-52-1
邻甲氧基苯胺	90-04-0	4-氨基联苯	92-67-1
邻甲苯胺	95-53-4	4-氯邻甲苯胺	95-69-2
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	2-氨基-4-硝基甲苯	99-55-8
3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1
3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	对氨基偶氮苯	60-09-3
2,6-二甲基苯胺	87-62-7	4,4'-次甲基-(2-氯苯胺)	101-14-4
2,4'-二氨基二苯甲烷	1208-52-2	邻氨基偶氮甲苯	95-56-3
2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	/	/

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。
除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司
广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋
Tel: 86-0769-38808222 Fax: 86-0769-38826111 http:// www.ptc-testing.com



检测报告

报告编号: PTC26050503501C-CN01 报告日期: 2026 年 05 月 12 日 第 4 页 共 8 页

2.1) RoHS 指令 2011 / 65 / EU - (铅、镉、汞、六价铬)
方法: IEC 62321-5: 2013, IEC 62321-4: 2013+AMD1: 2017, IEC 62321-7-1: 2015, IEC 62321-7-2: 2017, 使用电感耦合等离子体原子发射光谱仪 (ICP-OES) 和紫外可见分光光度计 (UV-Vis) 分析。

检测项目	铅	镉	汞	六价铬	判定
限量值 (mg/kg)	1000	100	1000	1000	
材料编号	结果 (mg/kg)				合格
1	ND	ND	ND	ND	

- 注释:
- 1. mg/kg = 毫克每千克 (ppm)。
 - 2. ND = 未检出 (小于检出限)。
 - 3. 检出限 = 5mg/kg。

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。 责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。
除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司
广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋
Tel: 86-0769-38808222 Fax: 86-0769-38826111 http:// www.ptc-testing.com



检测报告

报告编号：PTC26050503501C-CN01 报告日期：2026 年 05 月 12 日 第 5页 共 8页

2.2) RoHS 指令 2011 / 65 / EU - 多溴联苯和多溴二苯醚
方法：IEC 62321-6: 2015, 使用气相色谱质谱联用仪（GC-MS）分析。

检测项目	限值 (mg/kg)	结果 (mg/kg)
		1
多溴联苯	1000	ND
一溴联苯	--	ND
二溴联苯	--	ND
三溴联苯	--	ND
四溴联苯	--	ND
五溴联苯	--	ND
六溴联苯	--	ND
七溴联苯	--	ND
八溴联苯	--	ND
九溴联苯	--	ND
十溴联苯	--	ND
多溴二苯醚	1000	ND
一溴二苯醚	--	ND
二溴二苯醚	--	ND
三溴二苯醚	--	ND
四溴二苯醚	--	ND
五溴二苯醚	--	ND
六溴二苯醚	--	ND
七溴二苯醚	--	ND
八溴二苯醚	--	ND
九溴二苯醚	--	ND
十溴二苯醚	--	ND
判定		合格

注释： 1. mg/kg = 毫克每千克（ppm）。
2. ND = 未检出（小于检出限）。
3. 检出限 = 5mg/kg。



检测报告

报告编号：PTC26050503501C-CN01 报告日期：2026 年 05 月 12 日 第 6页 共 8页

2.3) RoHS 指令 2011 / 65 / EU 及其修订指令，欧盟条例第 2015/863 号-（邻苯二甲酸盐（或酯）
DIBP, DBP, BBP, DEHP）
方法：IEC 62321-8:2017, 使用气相色谱质谱联用仪（GC-MS）分析。

检测物质	DBP	BBP	DEHP	DIBP	判定
CAS 号	84-74-2	85-68-7	117-81-7	84-69-5	
限值 (mg/kg)	1000	1000	1000	1000	
检出限 (mg/kg)	50	50	50	50	
材料编号	结果 (mg/kg)				合格
1	ND	ND	ND	ND	


注释： 1. mg/kg = 毫克每千克（ppm）。
2. ND = 未检出（小于检出限）。



检测报告

报告编号: PTC26050503501C-CN01 报告日期: 2026 年 05 月 12 日 第 7 页 共 8 页

铅/镉/汞/六价铬/多溴联苯和多溴二苯醚, 邻苯二甲酸盐 (或酯) 流程图

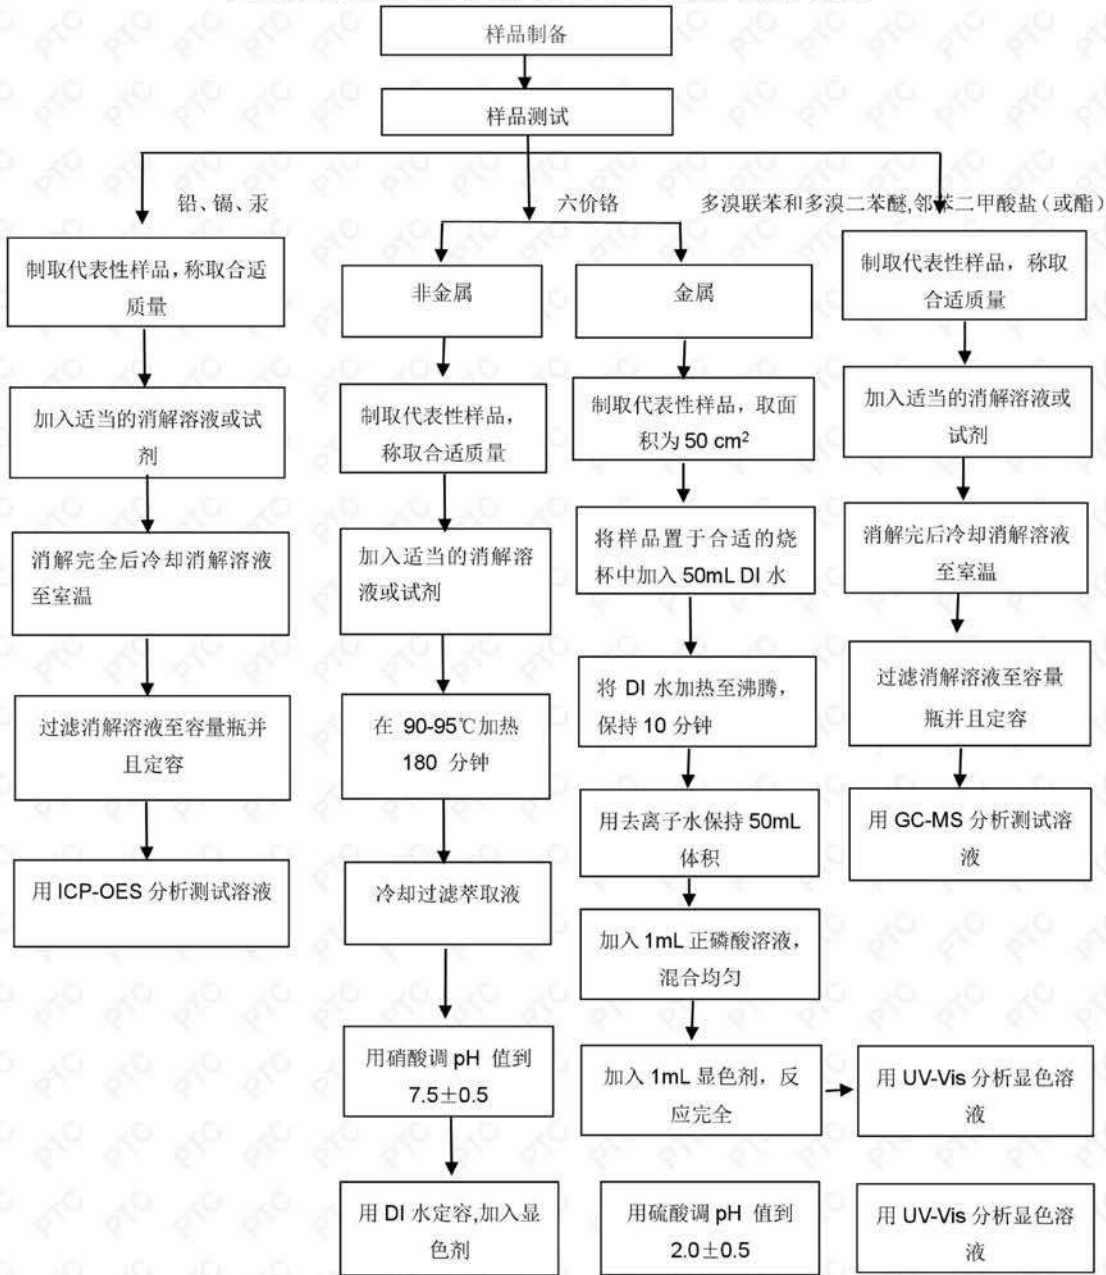

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。
除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋
Tel: 86-0769-38808222 Fax: 86-0769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



检测报告


报告编号: PTC26050503501C-CN01 报告日期: 2026 年 05 月 12 日 第 8 页 共 8 页

测试材料清单:

以下材料仅适用于送检样品的化学测试项目

材料编号	描述	位置
1	白色塑料	人造石英石

样品照片:

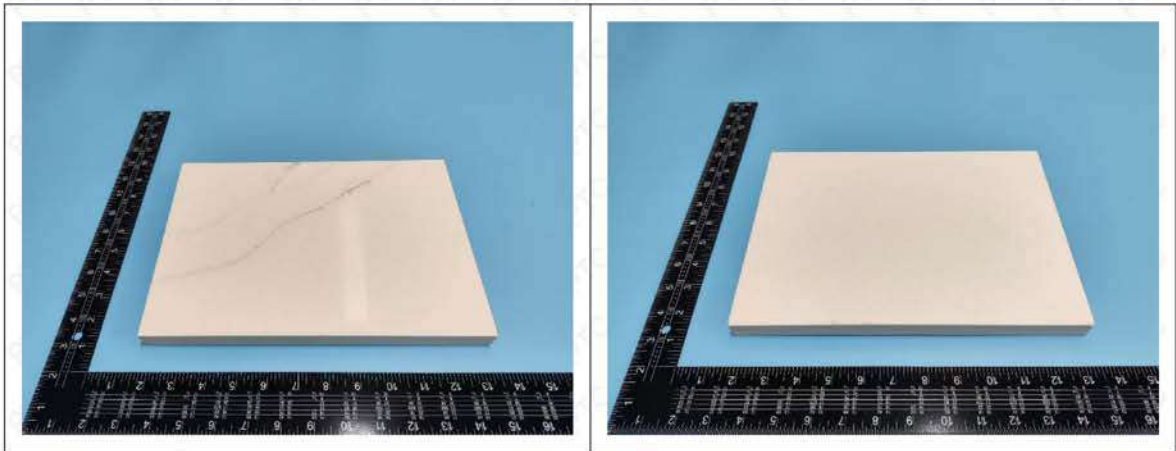

报告完

本报告是本公司遵循 www.ptc-testing.com 服务通用条款所出具。责任、保障和法律限制在服务通用条款已给了定义。
除非另有说明, 此报告结果只对测试样品负责。本报告未经本公司许可, 不可部分复制。

精准通检测认证 (广东) 有限公司

广东省东莞市东城街道同新路 6 号 1 栋
Tel: 86-0769-38808222 Fax: 86-0769-38826111 [http:// www.ptc-testing.com](http://www.ptc-testing.com)



中山市华纳装饰材料有限公司
Zhongshan Warner Decoration Material Co.,Ltd.



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: WT2026B01G00015

委托单位: 中山市华纳装饰材料有限公司

样品名称: 华纳石英石

检测类别: 委托检测

2、华纳石英石检测报告

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心



国检集团

华纳石英石 品质有保证

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2026B01G00015

第 1 页 共 3 页

样品名称	华纳石英石	检测类别	委托检测
委托单位	中山市华纳装饰材料有限公司	商 标	华纳石
生产单位	中山市华纳装饰材料有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2026 年 01 月 06 日	样品数量	91 块
生产日期 /批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2026 年 01 月 11 日 -20 日
判定依据	JG/T 463-2014《建筑装饰用人造石英石板》 GB/T 35157-2017《树脂型合成石板材》 GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》		
检测项目	光泽均匀度、吸水率等共 13 项，详情见数据页。		
检测结论	*经检测，送检样品体积密度的检测结果见数据页，放射性核素的检测结果符合 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术要求，压缩强度的检测结果符合 GB/T 35157-2017 中石英石的技术要求，其余所检项目的检测结果符合 JG/T 463-2014 中 T 类的技术要求。检测结果见数据页。* 签发日期: 2026年01月28日 (检测专用章) 检测专用章 11010510157921		
附注: (此处空白)			

批 准: 徐科 李永强 审 核: 杨晨 编 制: 李科

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2026B01G00015

第 2 页 共 3 页

序号	检测项目	标准要求 (T 类)	检测结果	单项 结论	检测依据
1	光泽均匀度	≤10	1.1	符合	JG/T 463-2014 6.4.1、 GB/T 13891-2008
2	吸水率	≤0.05%	0.03%	符合	JG/T 463-2014 6.4.2
3	耐污染性能	≤2 级	1 级	符合	JG/T 463-2014 6.4.3
4	耐化学腐蚀性能	试验后无明显损伤	无明显损伤	符合	JG/T 463-2014 6.4.4
5	莫氏硬度	≥5 级	5 级	符合	JG/T 463-2014 附录 C
6	耐磨性能	≤7.0×10 ⁻³ g/cm ²	0.8×10 ⁻³ g/cm ²	符合	JG/T 463-2014 6.4.11、 GB/T 3810.7-2016
7	耐高温性能	试验后无破坏， 无明显变色	无破坏， 无明显变色	符合	JG/T 463-2014 6.4.13
8	弯曲强度	≥30MPa	42MPa	符合	JG/T 463-2014 6.4.16
9	抗落球冲击性能	≥3.5J	4.0J	符合	JG/T 463-2014 6.4.17

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检测报告

报告编号: WT2026B01G00015

第 3 页 共 3 页

序号	检测项目		标准要求 (T 类)		检测结果	单项结论	检测依据
10	重金属含量	可溶性铅	≤90mg/kg		未检出	符合	JG/T 463-2014 6.4.21 GB 18584-2024
		可溶性镉	≤75mg/kg		未检出	符合	
		可溶性铬	≤60mg/kg		未检出	符合	
		可溶性汞	≤60mg/kg		未检出	符合	
11	体积密度		——		2.36g/cm³	——	GB/T 35160.1-2017
12	压缩强度		≥150MPa		227MPa	符合	GB/T 35160.3-2017
13	放射性核素	内照射指数 I _{Ra}	A 类	≤1.0	0.0 ⁺	符合	GB 6566-2010
		外照射指数 I _r		≤1.3	0.0 ⁺	符合	
(以下空白)							
备注：1、检测地点：管庄； 2、未检出说明：可溶性（Pb<2.5，Cd<0.5，Cr<1.0，Hg<0.2）mg/kg。							

本报告结束

注意事项

1. 本报告无“编制/主检、审核、批准”签字无效, 无“检测专用章”及骑缝章无效; 本报告涂改、部分复印无效。
2. 委托送检样品的代表性和真实性及相关委托信息的真实性由委托方负责; 委托送检报告的检测数据和结果仅对收到的样品负责。
3. 对本报告若有异议, 应于收到报告之日起十五个工作日内向本机构提出, 逾期未提出异议, 视为认可本报告。
4. 任何人不得利用本报告做夸大、不实、不当宣传。
5. 报告真伪查询方式:
(1) 扫描报告封面的二维码验证;
(2) 登录官方网站 <http://www.ctc-online.cn/report-valid>, 输入报告编号与委托单位名称或上传 CA 电子报告验证。如有疑问请联系邮箱: ywjd@ctc.ac.cn。
6. 本注意事项为报告不可分割的一部分, 与报告正文效力一致。

中国国检测试控股集团股份有限公司所属检测中心

国家建筑材料测试中心
国家建筑材料质量检验检测中心
国家水泥质量检验检测中心
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
国家太阳能光伏(电)产品质量检验检测中心
国家建筑工程腐蚀与防护质量检验检测中心
国家耐火材料产品质量检验检测中心(北京)
国家石材质量检验检测中心
国家建筑材料工业耐火材料产品质量监督检验测试中心
国家建筑材料工业建筑材料节能评价检测中心
国家建筑材料工业太阳能光伏(电)产品质量监督检验中心
国家建筑材料工业放射性及有害物质监督检验测试中心
建筑材料工业气味与环境评价测试中心
国家建筑材料工业铝塑复合材料及遮阳产品质量监督检验测试中心
国家建筑材料工业电子玻璃及智能玻璃(器件)质量监督检验评价中心
国家建筑材料工业石材装饰装修质量监督检验中心
建筑材料工业水泥检验专用仪器设备质量监督检验测试中心



扫一扫 关注我们

总部: 北京市朝阳区管庄东里1号
(邮编: 100024)

网址: <http://www.ctc.ac.cn>
客户线上服务平台: <http://www.ctc-online.cn>
业务咨询电话: 400-010-0010、010-51167681
业务咨询邮箱: ywjd@ctc.ac.cn
真伪查询及投诉电话: 400-010-0010、
010-51167679



中山市华纳装饰材料有限公司
Zhongshan Warner Decoration Material Co.,Ltd.

3、华纳抗菌石英石检测报告

华纳石英石 品质有保证



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report No. 2024SP03756R01

样品名称
Name of Sample 华纳抗菌石英石

委托单位
Applicant 中山市华纳装饰材料有限公司

检测类型
Test Type 委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China
邮政编码: 510070
Postcode:
电话号码: (020)87137666
Tel:
传真号码: (020)87137668
Fax:
网 址: www.gddcm.com
Website:

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS



报告编号 (Report No.) 2024SP03756R01 校验码 (Verification Code): B6W5NH67

样品名称 Name of Sample	华纳抗菌石英石	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	中山市华纳装饰材料有限公司	地址 Address	广东省中山市 阜沙镇科建街 18 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	20 片
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	块状
接样日期 Sample Received Date	2024-03-26	验讫日期 Completion Date	2024-04-09
检测项目 Item Tested	抗菌性能		
检测依据和方法 Test Standard and Method	JIS Z 2801: 2010		
检测结论 Test Conclusion	送检样品对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌活性值>2.0, 达到 JIS Z 2801: 2010 规定的标准值, 该样品对所测菌株具有抗菌效果。 签发日期: 2024-04-09 Issue Date (机构盖章 Official Seal)		
备注 Remarks			

制表: 李韵倩
Editor

审核: 陈维
Verifier

批准: 李良秋
Approver

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024SP03756R01

抗菌性能

1. 检测依据: JIS Z 2801: 2010

2. 检测结果:

测试微生物	未经抗菌处理接种后直接得到的活菌数 (cfu/cm ²)	未经抗菌处理接种 24h 后得到的活菌数 (cfu/cm ²)	抗菌处理试样接种 24h 后得到的活菌数 (cfu/cm ²)	抗菌活性值	抗菌率 (%)
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) ATCC 8739	1.8×10 ⁴	5.8×10 ⁵	<0.63	>6.0	>99.9
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538P	1.8×10 ⁴	4.9×10 ⁴	1.9	4.4	99.9

(以下空白)

制表: 李韵倩
Editor

审核: 陈维
Verifier

批准: 李良秋
Approver

注意事项
Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意，不得部分复制（全部复制除外）检测报告。
Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明，检测报告仅对来样负责。
Unless otherwise stated , the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的，应于收到报告之日起十五日内提出，逾期不予受理。
Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品，样品信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。
For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.



4、华纳除甲醛石英石检测报告



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号

Report No.

2024SP03757R01

样品名称

Name of Sample

华纳除甲醛石英石

委托单位

Applicant

中山市华纳装饰材料有限公司

检测类型

Test Type

委托检测

单位地址: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼

Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码: 510070

Postcode:

电话号码: (020)87137666

Tel:

传真号码: (020)87137668

Fax:

网 址: www.gddcm.com

Website:



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report No.) 2024SP03757R01

校验码 (Verification Code): 3DDV5XCX



样品名称 Name of Sample	华纳除甲醛石英石	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	中山市华纳装饰材料有限公司	地 址 Address	广东省中山市阜沙镇科建街 18 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	10 片
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	5×5cm	样品状态和特性 State and Characteristic	块状
接样日期 Sample Received Date	2024-03-26	验讫日期 Completion Date	2024-04-03
检测项目 Item Tested	净化性能		
检测依据和方法 Test Standard and Method	QB/T 2761-2006		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	生产厂家: 中山市华纳装饰材料有限公司, 地址: 广东省中山市阜沙镇科建街 18 号 (由委托方提供)		

制 表:
Editor

胡少芳

审 核:
Verifier

陈维

批 准:
Approver

尹

报告编号 (Report No.): 2024SP03757R01

净化性能

1. 方法简述: 取送检样品 10 片 (5×5cm) 放入 1.5m³ 试验舱内进行检测。
2. 测试结果:

测试污染物	作用时间	检测结果		去除率 (%)	检测方法
		空白试验舱浓度 (mg/m³)	样品试验舱浓度 (mg/m³)		
甲醛	24h	0.967	0.493	49.0	QB/T 2761-2006

(以下空白)

分析
专用

报告编号 (Report No.): 2024SP03757R01

注意事项

Notice Items

- 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
- 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
- 检测报告涂改增删无效。
The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
- 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。
Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
- 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
- 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。
Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
- 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。
For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

检测中心章



中山市华纳装饰材料有限公司
Zhongshan Warner Decoration Material Co.,Ltd.

5、华纳抗病毒石英石检测报告

华纳石英石 品质有保证



广微测
Gmicro Testing



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report №. 2024SP03758R01

样品名称
Name of Sample 华纳抗病毒（H3N2）石英石

委托单位
Applicant 中山市华纳装饰材料有限公司

检测类型
Test Type



单位地址： 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China
邮政编码： 510070
Postcode:
电话号码： (020)87137666
Tel:
传真号码： (020)87137668
Fax:
网 址： www.gddcm.com
Website:



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report No.) 2024SP03758R01

校验码 (Verification Code): 62RJ5PW7



样品名称 Name of Sample	华纳抗病毒 (H3N2) 石英石	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	中山市华纳装饰材料有限公司	地址 Address	广东省中山市阜沙镇 科建街 18 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	21 片
样品规格和批号 Spec and Lot No of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	片状
接样日期 Sample Received Date	2024-03-26	验讫日期 Completion Date	2024-04-23
检测项目 Item Tested	抗病毒活性		
检测依据和方法 Test Standard and Method	ISO 21702:2019		
检测结论 Test Conclusion	送检样品所检项目的实测数据见本检测报告续页。		
备注 Remarks	生产厂家: 中山市华纳装饰材料有限公司; 地址: 广东省中山市阜沙镇科建街 18 号 (由委托方提供)		

制表: 陈璟珩
Editor

审核: 陈维
Verifier

批准: [Signature]
Approver



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2024SP03758R01

试验病毒 与宿主	组别		病毒感染滴度 对数值 (lgTCID ₅₀ /mL)		平均病毒感染滴度		平均病毒感染 滴度对数值 (lgTCID ₅₀ /cm ²)	抗病毒 活性值	抗病毒 活性率 (%)
			结果	平均值	TCID ₅₀ /mL	TCID ₅₀ /cm ²			
甲型 流感病毒 H3N2 宿主： MDCK 细胞系	0h	对照组 1	5.20	5.29	1.9×10 ⁵	1.2×10 ⁵	5.08	0.77	83.13
		对照组 2	5.33						
		对照组 3	5.33						
	24h	对照组 1	4.50	4.42	2.6×10 ⁴	1.6×10 ⁴	4.20		
		对照组 2	4.33						
		对照组 3	4.43						
		试验组 1	3.67	3.64	4.4×10 ³	2.7×10 ³	3.43		
		试验组 2	3.57						
		试验组 3	3.67						

细胞对照: 生长正常。

(以下空白)

报告编号 (Report №.) : 2024SP03758R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。

The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.

2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。

The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.

3. 检测报告涂改增删无效。

The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.

4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。

Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.

5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。

Unless otherwise stated , the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。

For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.



6、华纳无毒石英石检测报告



广东省微生物分析检测中心
GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告
REPORT FOR ANALYSIS

报告编号
Report №. 2026SP00838R01

样品名称
Name of Sample 华纳无毒石英石

委托单位
Applicant 中山市华纳装饰材料有限公司

检测类型
Test Type 委托检测

单位地址:
Address: 广州市先烈中路 100 号大院 66 号楼
Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China

邮政编码:
Postcode: 510070

电话号码:
Tel: (020)87137666

传真号码:
Fax: (020)87137668

网 址:
Website: www.gddcm.com



广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY
分析检测报告

REPORT FOR ANALYSIS

报告编号 (Report №.) 2026SP00838R01 校验码 (Verification Code): DG5NYTX3



样品名称 Name of Sample	华纳无毒石英石	检测类型 Test Type	委托检测
委托单位 Applicant	中山市华纳装饰材料有限公司	地 址 Address	广东省中山市阜沙镇科建街 18 号
样品来源 Sample Source	委托方送检	样品数量 Sample Quantity	12 块
样品规格和批号 Spec and Lot № of Sample	—	样品状态和特性 State and Characteristic	块状
接样日期 Sample Received Date	2026-01-28	验讫日期 Completion Date	2026-03-20
检测项目 Item Tested	急性经口毒性试验		
检测依据和方法 Test Standard and Method	GB 15193.3-2014 (4.3.2 限量法)		
检测结论 Test Conclusion	受试物对昆明小鼠半数致死量 LD ₅₀ 大于 10000mg/kg·BW, 参照 GB 15193.3-2014 附录 G 急性毒性 (LD ₅₀) 剂量分级表, 急性毒性剂量分级为实际无毒。		
备注 Remarks	1. 生产厂家: 中山市华纳装饰材料有限公司, 地址: 广东省中山市阜沙镇科建街 18 号 (由委托方提供) 2. 动物实验项目检测地点: 广州市黄埔区神舟路 790 号。		

制 表:
Editor 胡少芳

审 核:
Verifier

批 准:
Approver

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report №.): 2026SP00838R01

样品名称	华纳无毒石英石	接样日期	2026年01月28日
检验项目	急性经口毒性试验	检验完成日期	2026年03月17日

一. 受试物质

- 制备样: 参照 GB/T 16886.12-2005, 按表面积 1.25cm²/mL 的比例进行浸提, 即将一块样品 (49.92mm, 宽 49.92mm, 高 5.42mm, 即表面积约为 60.66cm²) 放入带盖的惰性浸提容器内, 加入 48.5mL 无菌水, 放置 37.0°C 培养箱浸提 72h, 浸提液用作受试物。
- 供试液制备: 称取浸提液 10.0000 g, 加入无菌水搅拌混匀至 20.0 mL 供试。

二. 材料

- 动物: 健康 KM 小鼠 20 只, 雄性 10 只, 雌性 10 只, 体重范围为 18~22g; 染毒前检疫 3 天。来源于广东省医学实验动物中心, 动物生产许可证号: SCXK (粤) 2022-0002, 动物合格证号为 SCXK (粤) 2022-00022026574809。本中心实验动物使用许可证号: SYXK (粤) 2021-0156。饲养环境: 温度范围 (°C): 20~26, 相对湿度 (%): 40~70。饲料由广东省医学实验动物中心提供。
- 主要仪器与试剂: 电子秤 QDW-C-V010、分析天平 QDW-B-V005。
- 染毒剂量为 10000.0 mg/kg•BW。

三. 方法

- 检测依据: GB 15193.3-2014 (4.3.2 限量法)。
- 试验方法:
 - 动物准备: 染毒前, 小鼠需禁食 4-6h, 自由饮水。
 - 染毒方法: 经口灌胃 1 次, 每次采用最大灌胃量 20mL/kg•BW; 灌胃后, 小鼠需继续禁食 1-2h, 其后给予正常饮食。
 - 经预实验, 采用限量法。一次性灌胃选用剂量至少为 10.0g/kg 体重; 如剂量达不到 10.0g/kg 体重, 则给予动物最大剂量 (最大使用浓度和最大灌胃体积), 可一日内多次给予 (每次间隔 4h~6h, 24h 内不超过 3 次, 尽可能达到最大剂量, 合并作为一次剂量计算)。在 14d 内无动物死亡, 可判定 LD₅₀ 大于 10.0g/kg 体重。
 - 染毒后观察动物的中毒表现和死亡数及死亡时间, 观察时间 14d。于给药的 0d、7d、14d 称量体重。

(接下页)

报告编号 (Report №.): 2026SP00838R01

(接上页)

四. 试验结果

受试物对 KM 小鼠健康情况的影响								
实际染毒剂量 (mg/kg•BW)	性别	动物数	一般健康 情况	动物中毒 症状	死亡数 (只)	体重 ($\bar{x} \pm s$, g)		
			异常数 (只)	反应数 (只)		0d	7d	14d
10000.0	雄性	10	0	0	0	19.9±0.6	28.9±1.5	38.7±1.9
	雌性	10	0	0	0	18.9±0.6	25.9±1.9	32.8±1.9

注: 一般健康观察包括皮肤和毛、眼睛和粘膜、呼吸情况、肢体活动、行为方式等有无异常。中毒症状表现观察包括是否出现震颤、抽搐、腹泻、嗜睡、流涎和昏迷等现象。

五. 结论

受试物对小鼠半数致死量 LD₅₀ 大于 10000mg/kg•BW, 参照 GB 15193.3-2014 附录 G 急性毒性 (LD₅₀) 剂量分级表, 急性毒性剂量分级为实际无毒。

附: GB 15193.3-2014 附录 G 急性毒性 (LD₅₀) 剂量分级

急性毒性 (LD₅₀) 剂量分级见表 G.1。

表 G.1 急性毒性 (LD₅₀) 剂量分级表


级别	大鼠口服 LD ₅₀ / (mg/kg 体重)	相当于人的致死量	
		mg/kg 体重	g/人
极毒	<1	稍尝	0.05
剧毒	1~50	500~4 000	0.5
中等毒	51~500	4 000~30 000	5
低毒	501~5 000	30 000~250 000	50
实际无毒	>5 000	250 000~500 000	500

(接下页)

报告编号 (Report №.): 2026SP00838R01

(接上页)

样品照片:

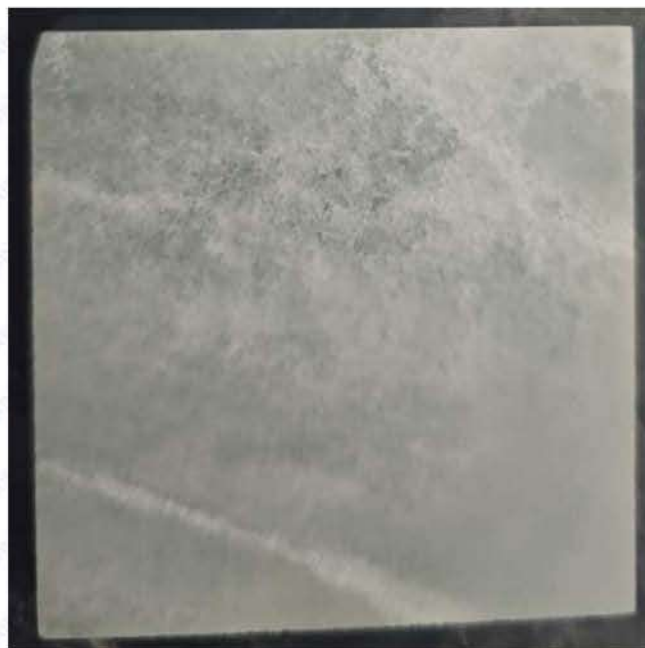

(以下空白)

报告编号 (Report №.): 2026SP00838R01

注意事项 Notice Items

1. 检测报告无本机构检验检测专用章、骑缝章无效。
The test report is invalid without the special stamp of testing and paging seal.
2. 检测报告无制表、审核、批准人签字无效。
The test report is invalid without the signatures of the editor, the verifier and the approver.
3. 检测报告涂改增删无效。
The test report is invalid if being supplemented, deleted or altered.
4. 未经本机构书面同意, 不得部分复制 (全部复制除外) 检测报告。
Without prior written permission, the test report cannot be reproduced, except in full.
5. 除非另有说明, 检测报告仅对来样负责。
Unless otherwise stated, the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.
6. 对检测报告有异议的, 应于收到报告之日起十五日内提出, 逾期不予受理。
Any dispute of the test report must be raised to the testing institution within 15 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.
7. 对送检样品, 样品信息由委托方提供, 本机构不对其真实性负责。
For the sample(s) submitted for testing, the sample information is provided by the applicant, and this testing institution is not responsible for its authenticity.

